

# Grundsätzliches

## Vermessung

erfolgt grundsätzlich ohne Rinde nach

ÖNorm L1021

## Übermaß

muss mindestens 6 cm betragen


## Verlustsortimente:

Stücke mit kleinerem Durchmesser als 7 cm

und/oder kürzer als 2,56 m

## KÜRZELERKLÄRUNG ZUM EINZELSTAMMNACHWEIS

<b>gem Güte:</b>	klassifizierte Güte
<b>ger Güte:</b>	Güte nach automatischer Rückreihung
<b>gem LG:</b>	physische Länge des Stammes
<b>ger LG:</b>	Abrechnungslänge, z.B. 3,0 m / 4,0 m
<b>gem MDM X u. Y:</b>	kreuzweise Messung des Mittendurchmessers
<b>ger MDM:</b>	Ergebnis aus "(MDM X + MDM Y) : 2" in ganzzahliger Maßangabe
<b>gem ZDM X u. Y:</b>	kreuzweise Messung des Zopfdurchmessers
<b>ger ZDM:</b>	Ergebnis aus "(ZDM X + ZDM Y) : 2"
<b>Abh:</b>	Abholzigkeit in mm/m
<b>KRÜ KZ:</b>	Krümmungskennzahl 1 = einseitige Krümmung 2 = zweiseitige Krümmung
<b>Abw KZ:</b>	Begründung für Rückreihung K = Krümmung A = Abholzigkeit D = Dimensionsfehler
<b>H:</b>	Handeingabe
<b>R:</b>	in Rinde gemessen

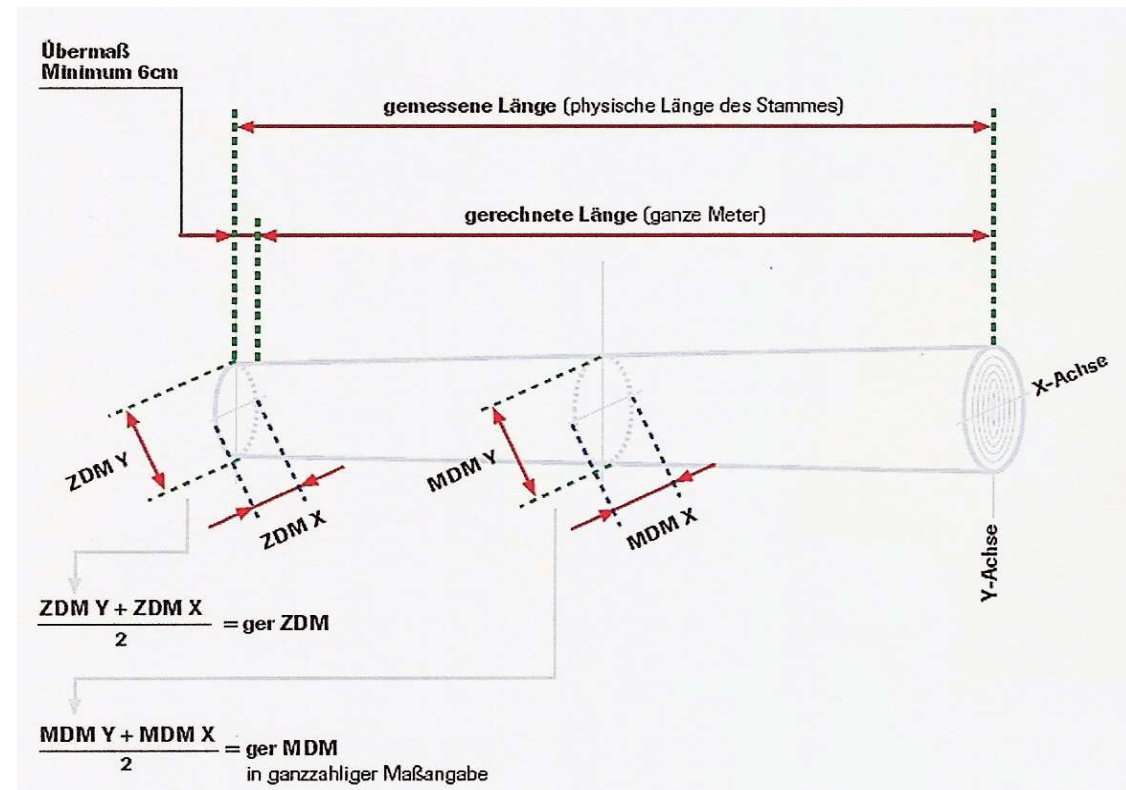

## Güteklassensortierung Fichte / Tanne

	MD	B	C	CX	BR
Astigkeit		fest verwachsene Äste		fest verwachsene Äste	
		Toleriert	Anzahl begrenzt	Toleriert	Anzahl begrenzt
	< 20 cm	≤ 3 cm	bis 5 cm : 1 Stk./lfm	≤ 4 cm	bis 6 cm : 1,5 Stk./lfm
	< 30 cm	≤ 4 cm	bis 8 cm : 1 Stk./lfm	≤ 6 cm	bis 8 cm : 3 Stk./lfm
	≥ 30 cm	≤ 5 cm	bis 8 cm : 1 Stk./lfm	≤ 7 cm	bis 9 cm : 3 Stk./lfm
		nicht verwachsene Äste		nicht verwachsene Äste	
	Toleriert	Anzahl begrenzt	Toleriert	Anzahl begrenzt	
< 20 cm	≤ 2 cm	bis 4 cm : 1 Stk./lfm	≤ 3 cm	bis 5 cm : 1,5 Stk./lfm	
< 30 cm	≤ 3 cm	bis 5 cm : 1 Stk./lfm	≤ 4 cm	bis 6 cm : 3 Stk./lfm	
≥ 30 cm	≤ 4 cm	bis 5 cm : 1 Stk./lfm	≤ 5 cm	bis 7 cm : 3 Stk./lfm	
	Fauläste unzulässig				
Abholzigkeit	< 20 cm	1,25 cm/lfm		2,00 cm/lfm	
	< 30 cm	1,50 cm/lfm		2,50 cm/lfm	
	< 45 cm	2,00 cm/lfm		3,00 cm/lfm	
	≥ 45 cm	2,00 cm/lfm		4,00 cm/lfm	
Krümmung		einfach: < 15% des MD zweifach: < 7% des MD Säbelwuchs unzulässig	einfach: ≤ 20% des MD zweifach: ≤ 10% des MD	einfach: ≤ 32% des MD	
		≤ 10% des Sichtdurchmessers	≤ 40% des Sichtdurchmessers oder ≤ 33% bei grobstämmigen Stämmen mit mehr als 5 Harzgallen pro Stamm		
Buchs					
Drehwuchs		< 5 cm/lfm < 7 cm/lfm	< 8 cm/lfm < 10 cm/lfm	als Sägeholz verwertbar	
Harzgallen		1 Stück je Stamm > 4 cm oder 2 Stück je Stamm 1 - 4 cm	max. 5 Stück > 2 cm je Sichtfläche oder max. 8 Stück > 2 cm je Stamm		
Insektenbefall		Bockkäfer, Holzwespen und Lineatus unzulässig		Bockkäfer, Holzwespe, vereinzelt zulässig, Lineatus zulässig	
Jahringbreite		≤ 7mm	unbegrenzt		
Ringschäle		unzulässig ≤ 15% des Sichtdurchmessers	≤ 30% des Sichtdurchmessers		
(stirnseitige) Risse		stirnseitige Risse im Bereich der vorhandenen Überlänge zulässig	zulässig im Bereich der vorhandenen doppelten Überlänge	als Sägeholz verwertbar	
Verfärbungen (Rostreif, Bläue)		unzulässig	beginnende oberflächliche Verfärbung zulässig		
Fäule und Brandigkeit		unzulässig	unzulässig	Weichfäule unzulässig	

MD = Mitteldurchmesser

A, B, C, CX, BR = Güteklassen